DURACON® System TR
Kellenbelag - rutschhemmend -

Systemempfehlung für mittel- bis schwerbelastete Industrieböden mit hoher mechanischer Beanspruchung.
Rauhe Oberfläche (Rutschhemmstufen R 10 - R 13), Schichtdicke: 4 - 5 mm

Aufbauschema

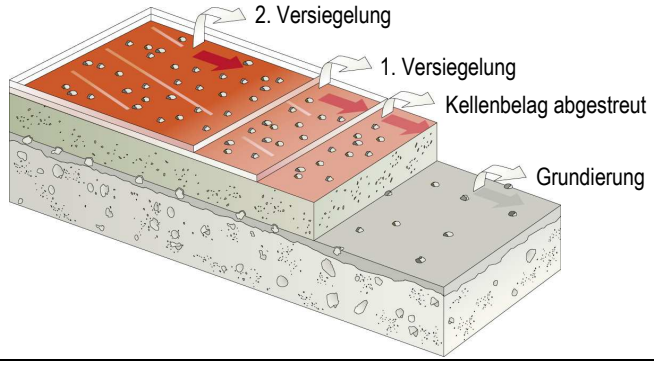

Grundierung

bei Untergrund Beton/Estrich:	DURACON® 101	0,3 - 0,5 kg/m²
bei Untergrund Asphalt:	DURACON® 106	0,3 - 0,5 kg/m²
bei Untergrund Metall oder Fliesen:	DURACON® 107	± 0,25 kg/m²
DURACON® CATALYST (Härterpulver)		2,0 % 1)
offen einstreuen: Naturquarzsand 0,3 - 0,7 mm		± 0,3 kg/m²

Beschichtung

Kellenbelag, Schichtdicke: 4 - 5 mm	
DURACON® 205 oder für Hitzebeständigkeit 203	± 2,0 kg/m²
DURACON® CATALYST (Härterpulver)	2,0 % 1)
Colorierter Quarzsand 0,3 - 1,2 mm	± 6,0 kg/m²
offen einstreuen:	
Rutschhemmstufe R 10 / R 11: Colorierter Quarzsand 0,3 - 0,7 mm	± 0,5 kg/m²
Rutschhemmstufe R 12 / R 13: Colorierter Quarzsand 0,7 - 1,2 mm	± 0,5 kg/m²

Versiegelung

Standard-Versiegelung:	DURACON® 307	± 0,4 kg/m²
Naßbereich / chemikalienbelastet: 1. Versiegelung 2. Versiegelung	 DURACON® 307 DURACON® 305	 ± 0,3 kg/m² ± 0,2 kg/m²
DURACON® CATALYST (Härterpulver)		1,5 % 1)

RPM BELGIUM
PROTECTIVE QUALITY®

Kehlen

Höhe: 5 cm	
DURACON® BfK	± 0,5 kg/lfdm
DURACON® Thixotropiermittel	± 18 g/lfdm
DURACON® CATALYST (Härterpulver)	2,0 % 1)
Quarzsand 0,3 - 1,2 mm (colorierter Quarzsand oder Naturquarzsand)	± 1,8 kg/lfdm
DURACON® Pigment (Pigmentpulver, RAL) PVA-Farb-Chips	50 g/lfdm beliebig

Bei den angegebenen Materialmengen an Harz und Quarzsand handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstitution des Untergrundes abhängig. Stark saugende Unterböden müssen eventuell zweimal grundiert werden.

1) Die Verbrauchsmengen an DURACON® CATALYST (Härterpulver) sind in Gewichtsprozent angegeben und stets auf die jeweils verwendete Harzmenge bezogen. Die Mengenangaben beziehen sich auf Verarbeitung bei 20°C.

An RPM Company

The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concerning our products are indicative. The buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM BELGIUM GROUP